


Li=0.18 (mm) 4cm厚中粒式沥青混凝土AC-16C

乳化沥青粘层

50cm宽抗裂贴

铣刨1cm厚旧路面

原水泥路面 (利用)

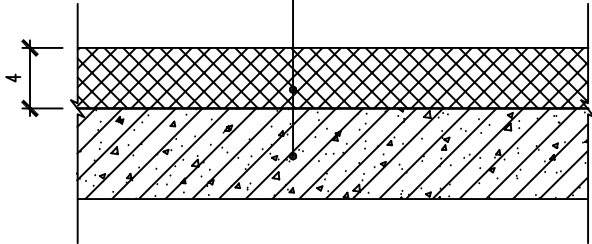

A

原水泥路面加铺沥青示意图

- 注:
- 1、图中尺寸均以厘米计，比例示意。
- 2、路面设计以双轮组单轴载100KN为标准轴载,以BZZ-100表示；设计使用年限为10年。
- 3、路面水泥可采用硅酸盐水泥或普硅酸盐水泥；交通等级为轻交通，水泥路面抗弯拉强度不得低于4.5MPa，施工要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的有关规定。
- 4、在旧水泥砼路面与加铺层间应撒布高粘度乳化沥青粘层油，加铺层的各层之间均应撒布粘层油；粘层油采用PC-3喷洒型乳化沥青,洒铺量宜为1.0kg/m2^。
- 5、路面抗滑性能横向力系数SFC60≥50，构造深度TD大于等于0.5mm。
- 6、施工时按规范要求作好材料试验，严格按施工规范要求实施。
- 7、横纵间距每5米切伸缩缝一条，6-8mm 宽，50-80 深，填沥青。
- 8、路面需做水养生，使其强度不断增长。
- 9、施工前，挖路槽到相应的路面厚度，土基压实度达到规范要求，方可铺筑路面各结构层。